


# 水性硬質ウレタン塗り床

## 34-WU SF-7 (防滑仕上げ)

### 施工図

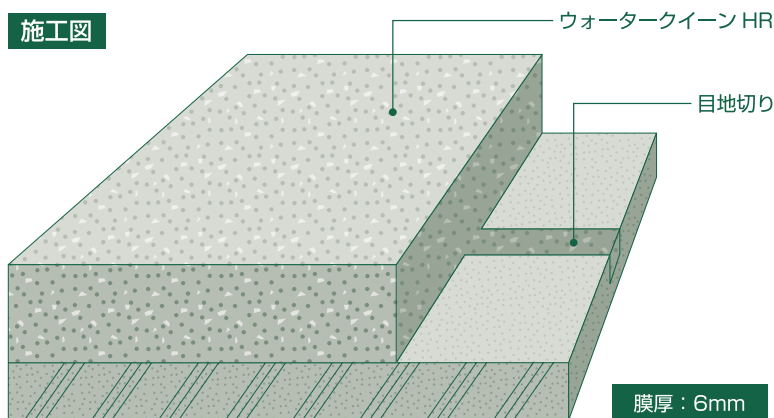

仕上がり後の養生時間：歩行・・・ 15～35℃ 8～12時間、5～15℃ 16～24時間  
 重車両等・・・ 15～35℃ 1日、 5～15℃ 2～3日  
 適用下地：新設・既設 — コンクリート  
 塗り床の清掃：水洗い

施工工程			
工程	使用材料	塗付量 kg/m <sup>2</sup>	塗り重ね 時間間隔 (23℃・時間)
1	下地の手直し		
2	目地切り		
3	上塗り ウォータークイーン HR A 液 2 kg B 液 2 kg 専用骨材 20 kg 専用促進剤 ※	12	

※促進剤の添加量は下記の配合比をご参照ください。

## 水性硬質ウレタン ウォータークイーン HR の施工方法について

ウォータークイーン HR を使用するにあたって以下のことに注意してください。

### ①下地の手直し

- 旧塗膜ならびに古いコンクリートの弱い部分をはつり、確実に取除いてください。

### ②目地切り

- 施工面の周囲端部及び内部に 3～5m 間隔で幅 5mm・深さ 5～10mm の目地を切ってください。

### ③材料混合

- A 液は色分離している場合がありますので、袋開封前によく揉み込んでから使用してください。
- ペール缶に A 液と B 液を所定量投入し、電動攪拌機で 10～20 秒程度攪拌してください。
- 混合液の中に、骨材を攪拌しながら投入し、2 分間攪拌してください。

### ④促進剤の配合 (A 液に対して)

温度 (℃)	5	10	15	20	25	30 以上
専用促進剤	4%	2.5%	1.5%	0.5%	0.2%	0%
可使時間 (分)	10～20	10～20	10～20	10～20	10～20	10～20

- 可使時間は参考値です。保証値ではありませんので、使用時にご確認ください。